

骨材試験結果報告書

再生砂 (5 : 5)

株式会社三好組



小田郡矢掛町中 170

TEL 0866-82-0522

FAX 0866-82-2646



岡山県エコ製品認定証

岡山県循環型社会形成推進条例（平成 13 年岡山県条例第 77 号）第 27 条
第 1 項の規定により、認定を受けた岡山県エコ製品であることを証する。

(株)三好組 殿

令和 6 年 3 月 2 5 日

岡山県知事 伊原木 隆太



品 目 名	再生骨材
製 品 名	再生砂
製 品 の 用 途	裏込材、埋戻材
認定の有効期間	令和 1 1 年 3 月 3 1 日
循 環 資 源	コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、 鉋さいにより製造した再生骨材
製 造 加 工 場 の 所 在 地	小田郡矢掛町中 1 7 7 - 2 及び 3
そ の 他	

※県は、製品の価格、用途及び特性並びに工事の施工条件を総合的に
勘案して岡山県エコ製品を優先的に使用するよう努めます。



岡 建 試 第 K - 34 号

令 和 7 年 6 月 10 日

株式会社 三好組 殿

〒701-1201岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長



骨材試験結果通知書

令和 7 年 5 月 15 日付けで下記のとおり、貴社（者）から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

記

1. 工 事 名 または用途	販 売 用
2. 工 事 場 所 または産地	岡山県小田郡矢掛町中177-2及び3
3. 規格・材質等	再生砂 (5:5)
	[産業廃棄物処分業の許可；有]
4. 試 験 項 目	細骨材料のふるい分け試験(JIS A 1102)
	細骨材の単位容積質量・実積率試験(JIS A 1104)

注1) 本書は、依頼のありました上記4. の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依頼者の記入内容（上記1. ～3.）について証明するものではありません。

注2) 品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

注3) 本書は個別ページ単独では使用できません。

受付番号


K - 34

細骨材試験結果総括表

担当者	
-----	---

受付番号	K-34
試験日	令和7年6月10日
種別	再生砂(5:5)
産地	岡山県小田郡矢掛町中177-2及び3
依頼者名	(株)三好組

公益財団法人岡山県建設技術センター

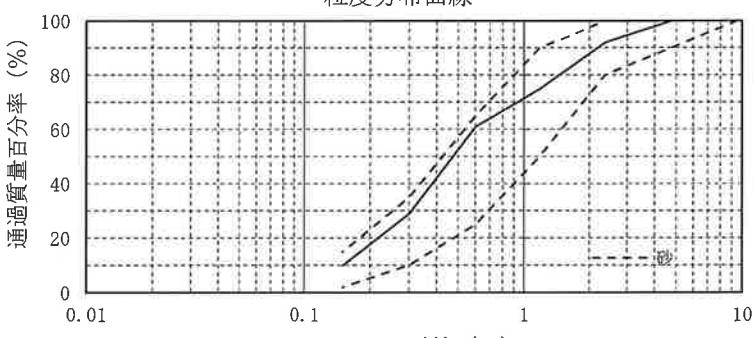細骨材の密度・吸水率試験	表乾密度 d_s	— g/cm^3
	絶乾密度 d_d	— g/cm^3
	吸水率 Q	— %
骨材のふるい分け試験	粒度分布曲線 	
	粗粒率 $F.M.$	2.33
骨材の微粒分量試験	75 μm ふるい通過率	— %
単位容積質量・実積率試験	単位容積質量	1.61 kg/l
	実積率	65.4 %
細骨材の有機不純物試験	色(判定)	—
細骨材の安定性試験	損失質量	— %
骨材の塩化物量試験	塩化物の含有率	— %
液性限界・塑性限界試験	液性限界 W_L	— %
	塑性限界 W_P	— %
	塑性指数 I_P	—
粘土塊量試験	粘土塊量	— %
備考		

骨材のふるい分け試験

(JIS A 1102、A 5005)

担当者	
-----	---


受付番号	K-34
試験日	令和7年6月10日
種別	再生砂(5:5)
産地	岡山県小田郡矢掛町中177-2及び3
依頼者名	(株)三好組

公益財団法人岡山県建設技術センター

ふるい目寸法	各ふるい残留量		累加残留量		通過率
	質量(g)	百分率(%)	質量(g)	百分率(%)	百分率(%)
106 (mm)					
* 75.0					
63.0					
53.0					
* 37.5					
31.5					
26.5					
* 19.0					
16.0					
13.2					
* 9.5	0.0	0	0.0	0	100
* 4.75	2.8	0	2.8	0	100
* 2.36	49.5	8	52.3	8	92
* 1.18	106.2	17	158.5	25	75
* 600 (μm)	84.6	14	243.1	39	61
425					
* 300	192.2	32	435.3	71	29
* 150	117.1	19	552.4	90	10
75					
受皿	63.8	10	616.2	100	0
合計	616.2	100			
F. M.	2.33				

備考 機械ふるいによる。注) 粗粒率(F. M.)は、*印の累加残留百分率を加えて100で割ったもの。

粒度分布曲線

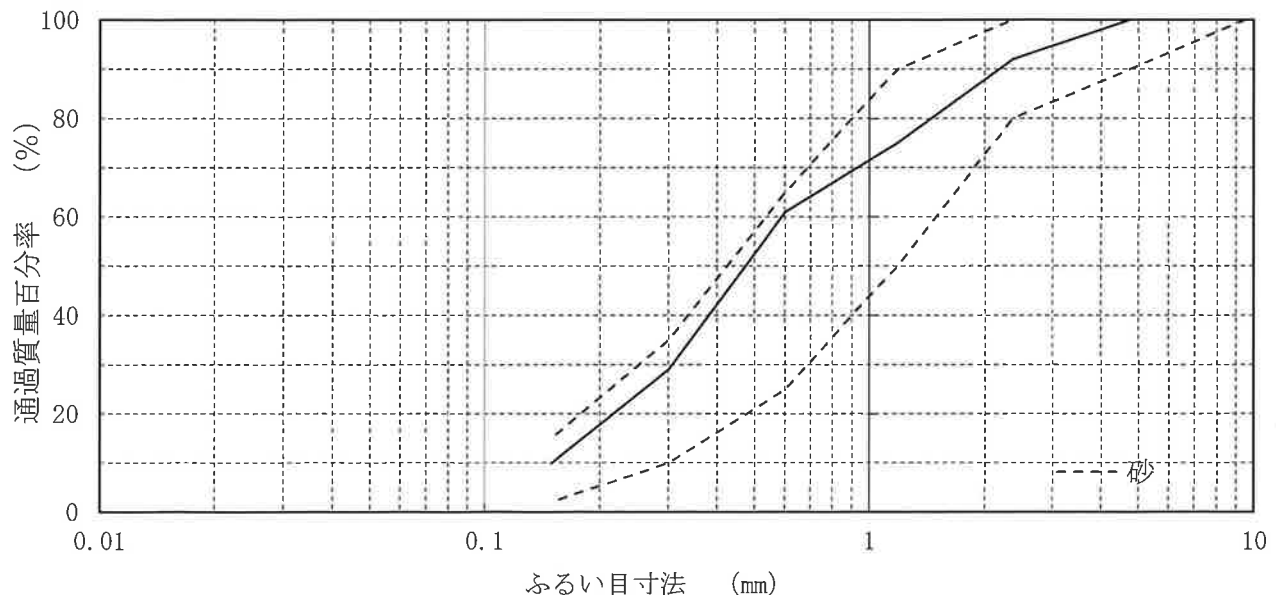

細骨材の単位容積質量・実積率試験

(J I S A 1 1 0 4)

担当者	
-----	---

受付番号 K-34

試験日 令和7年6月10日

種 別 再生砂(5:5)

産 地 岡山県小田郡矢掛町中177-2及び3

依頼者名 (株)三好組

公益財団法人岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 容 器 の 容 積 (l)	2.009	2.009	
② 全 質 量 (kg)	4.660	4.672	
③ 容 器 の 質 量 (kg)	1.435	1.435	
④ 差 引 質 量 (kg)	3.225	3.237	
⑤ 単 位 容 積 質 量 (kg/l)	1.61	1.61	1.61
⑥ 実 積 率 (%)	65.4	65.4	65.4

備 考

単位容積質量=④÷①

実積率=⑤÷G×100

G=骨材の絶乾密度

骨材の絶乾密度(g/cm³)=2.46